INSTALLATION DE NILVANGE (SLAG LAITIER)

SLAG Crassier du Konacker 32 rue des Vosges
57240 NILVANGE
Tel:03 82 88 21 00 Fax:03 82 34 22 18

FTP 2019-2

Engagement du 01/08/2019 au 31/01/2020

GRAVILLON 4/8 CONCASSE

Pétrographie : Laitier de hauts fourneaux
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Couches de fondation, de base et de liaison (Art.7)

Contrôleur : **EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE**
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
4	*8*	*Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242*	*B III*

		d/2	d		D/1.4		D		1.4D	2D		
	0.063	**2**	**4**	**5**	**5.6**	**6.3**	**8**	**10**	**11.2**	**16**	**W**	**FI**
Etendue e			10		30		10					
V.S.S.+U	3.6	6	20		77		100		100			29
V.S.S.	3.0	5	15		65		99		100			25
V.S.I.			5		35		89		98	100		
V.S.I.-U			0		23		84		97			
Ecart-type max					9.09							

Partie informative

Résultats de production
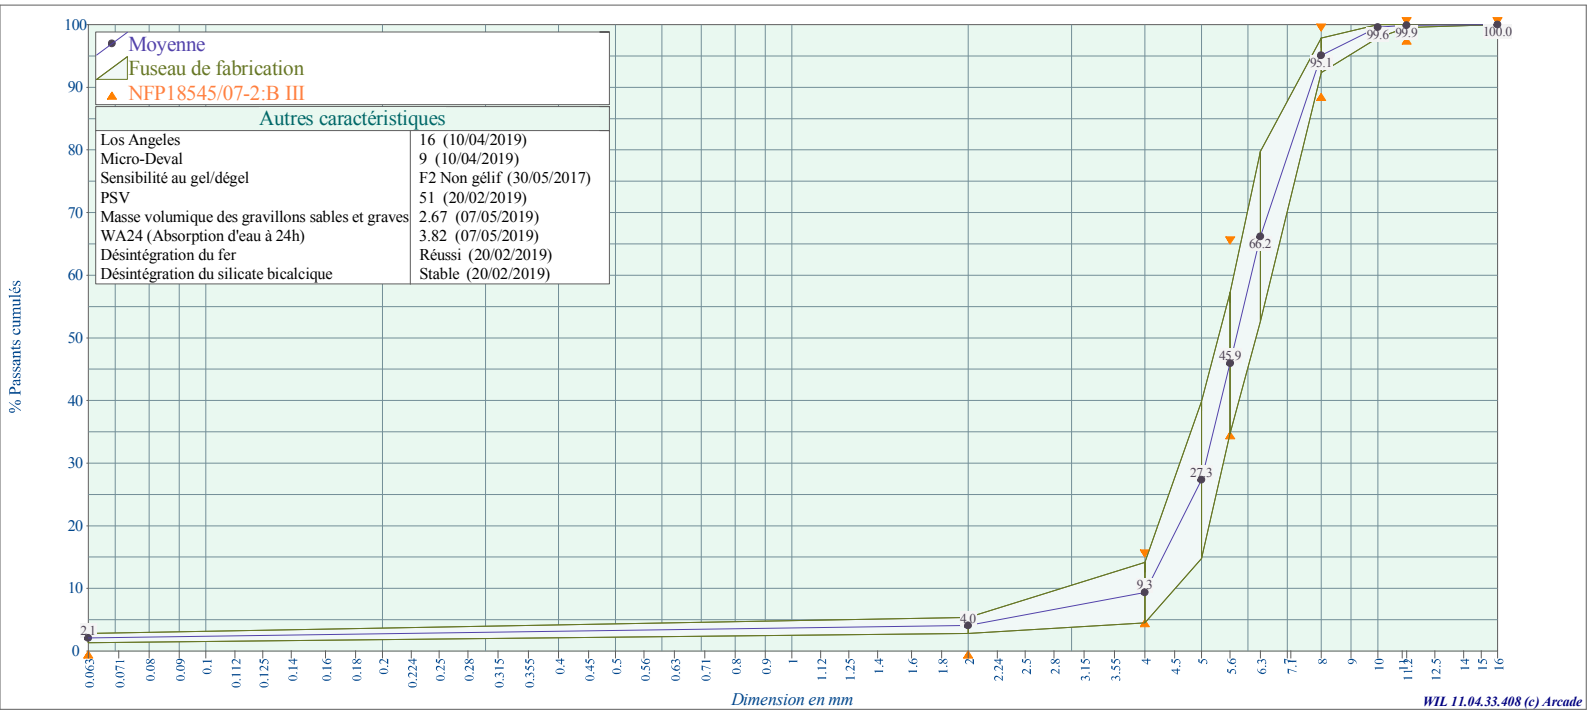
	du 15/01/19 au 18/06/19											
	0.063	**2**	**4**	**5**	**5.6**	**6.3**	**8**	**10**	**11.2**	**16**	**W**	**FI**
Maximum	3.0	5	15	45	62	82	99	100	100	100	6.7	14
Xf+1.25xEcart-types	2.8	5	14	40	57	80	98	100	100	100	6.1	15
Moyenne Xf	2.1	4	9	27	46	66	95	100	100	100	4.7	12
Xf-1.25xEcart-types	1.3	3	5	15	35	53	92	98	100	100	3.3	9
Minimum	0.9	2	5	14	35	45	92	95	99	100	2.4	8
Ecart-type	0.58	1.0	3.9	10.0	9.0	10.8	2.2	1.3	0.3	0.0	1.10	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6