

**Carrière :** Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD  
**Granulats :** SABLE 0/4  
**Pétrographie :** GRES  
**Elaboration :** TERTIAIRE

### Spécifications usuelles

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Références

Essais types


	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	2.8	4	5	5.6	6.3	8	MB	W
V.S.S.+U									100.00						2.50
V.S.S.									99.00		100.00		100.00		2.00
V.S.I.									85.00		98.00		100.00		
V.S.I.-U									83.00						

### Partie informative

Résultats de production

du 09/09/04 au 22/02/06

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	2.8	4	5	5.6	6.3	8	MB	W
Maximum	14.67	16.60	29.06	34.94	40.91	51.78	71.84	84.31	96.35	100.00	100.00	100.00	100.00	1.19	4.2
Xf+1.25xEcart-types	13.78	15.72	27.50	33.04	39.11	50.24	70.19	83.13	95.91	100.00	100.00	100.00	100.00	1.10	2.0
Moyenne Xf	12.18	13.98	24.38	29.07	34.34	44.60	63.63	78.93	93.95	99.91	99.99	100.00	100.00	0.97	0.8
Xf-1.25xEcart-types	10.58	12.25	21.27	25.10	29.57	38.95	57.08	74.74	91.99	99.78	99.96	100.00	100.00	0.84	0.0
Minimum	9.97	11.54	20.35	24.03	28.39	37.55	55.24	72.66	90.74	99.73	99.88	100.00	100.00	0.75	0.4
Ecart-type	1.28	1.39	2.49	3.18	3.81	4.51	5.24	3.36	1.57	0.11	0.03	0.00	0.00	0.10	0.95
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	14
Norme														EN 933-9	EN 1097-5

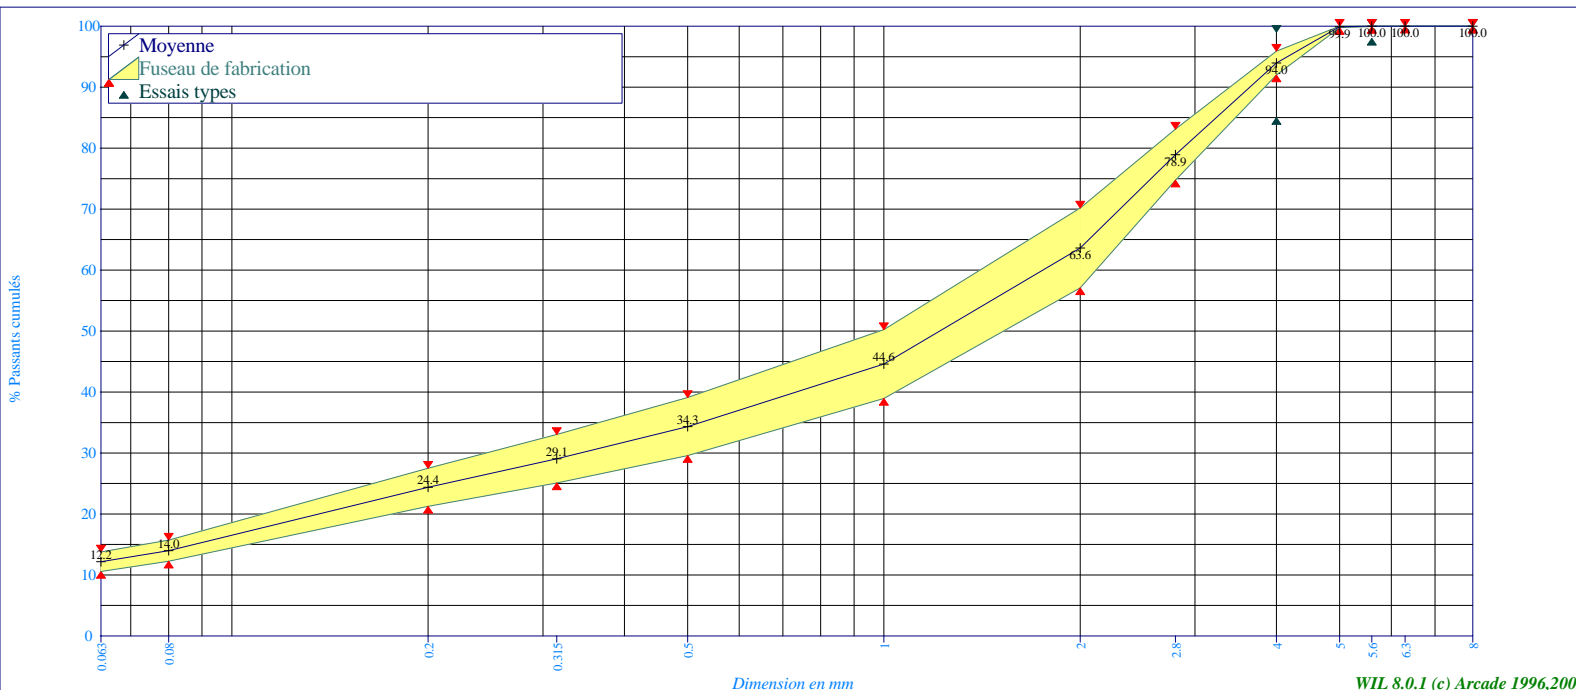

Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry