

Carrière : Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD
Granulats : GRAVIER 10/14
Péetrographie : GRES
Elaboration : TERTIAIRE

Spécifications usuelles

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

10	14
----	----

Références

Essais types


	5	10	12.5	14	16	20	28	FI	LA	LA+MDE	MDE	f	P
V.S.S.+U	6.00	25.00		100.00				24.00	28.00	48.0	28.00		2.50
V.S.S.	5.00	20.00		99.00		100.00		20.00	25.00	45.0	25.00	2.00	2.00
V.S.I.		1.00		80.00		98.00	100.00						
V.S.I.-U		0.00		75.00									

Partie informative

Résultats de production

du 11/05/07 au 20/08/07

	5	10	12.5	14	16	20	28	FI	LA	LA+MDE	MDE	f	P
Maximum	2.71	15.83	68.33	92.53	100.00	100.00	100.00	15.10				1.00	1.50
Xf+1.25xEcart-types	2.03	13.99	65.91	91.62	99.72	100.00	100.00	13.87				0.82	1.25
Moyenne Xf	1.26	11.33	58.43	87.16	98.59	100.00	100.00	11.15	16.00	33.8	17.80	0.51	0.79
Xf-1.25xEcart-types	0.49	8.66	50.96	82.70	97.47	100.00	100.00	8.43				0.20	0.33
Minimum	0.64	7.73	46.37	78.72	96.39	100.00	100.00	6.80				0.20	0.40
Ecart-type	0.62	2.13	5.98	3.57	0.90	0.00	0.00	2.18				0.25	0.37
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1	15	15
Norme								EN 933-3	EN 1097-2		EN 1097-1	EN 933-1	P 18-591

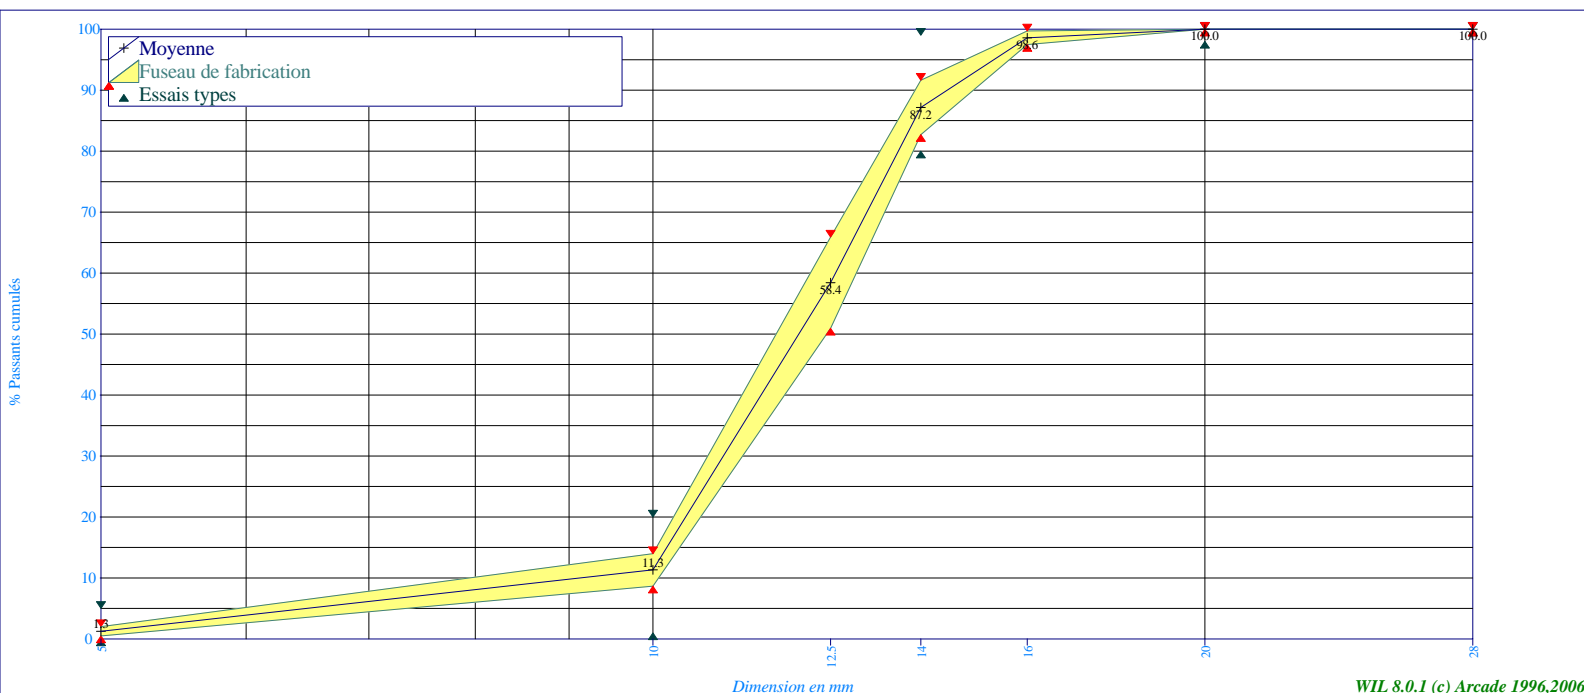

WIL 8.0.1 (c) Arcade 1996,2006

Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry