



Producteur : Carrière de CHATEAUPANNE
Granulats : Sable 0/4
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Organisme de certification : AFAQ/AFNOR Certification - 11, avenue Francis de Pressencé - 93 571 Saint-Denis La Plaine Cedex

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme XP P 18-545 Article 10


A sauf fB (01/06/2004)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	Imp	MVR	WA24
V.S.S.+U	16.0		42.0		63.0		100.0			4.04	2.00			
V.S.S.	14.0		40.0		59.0		99.0			3.89	1.50	0.1		2.5
V.S.I.	8.0		0.0		19.0		89.0	95.0	100.0	3.29				
V.S.I.-U	6.0		0.0		15.0		87.0	94.0		3.14				
Ecart-type max			12.12		12.12					0.18				

Partie informative

Résultats de production

	du 10/01/07 au 29/06/07											du 17/01/06 au 28/09/06		
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	Imp	MVR	WA24
Maximum	12.1	16.0	22.0	31.0	44.0	67.0	97.0	100.0	100.0	3.81	0.22	0.0	2.69	1.2
Xf+1.25xEcart-types	11.3	14.5	20.3	28.9	42.7	64.8	96.2	100.0	100.0	3.74	0.20	0.0	2.69	1.3
Moyenne Xf	10.2	13.1	18.0	25.3	37.2	58.2	94.7	100.0	100.0	3.54	0.18	0.0	2.65	0.8
Xf-1.25xEcart-types	9.2	11.7	15.6	21.6	31.7	51.6	93.1	100.0	100.0	3.34	0.15	0.0	2.60	0.3
Minimum	8.8	11.0	15.0	20.0	30.0	49.0	92.0	100.0	100.0	3.28	0.14	0.0	2.62	0.5
Ecart-type	0.84	1.12	1.89	2.91	4.40	5.25	1.22	0.00	0.00	0.16	0.02	0.00	0.04	0.36
Nombre de résultats	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	29	2	3	3

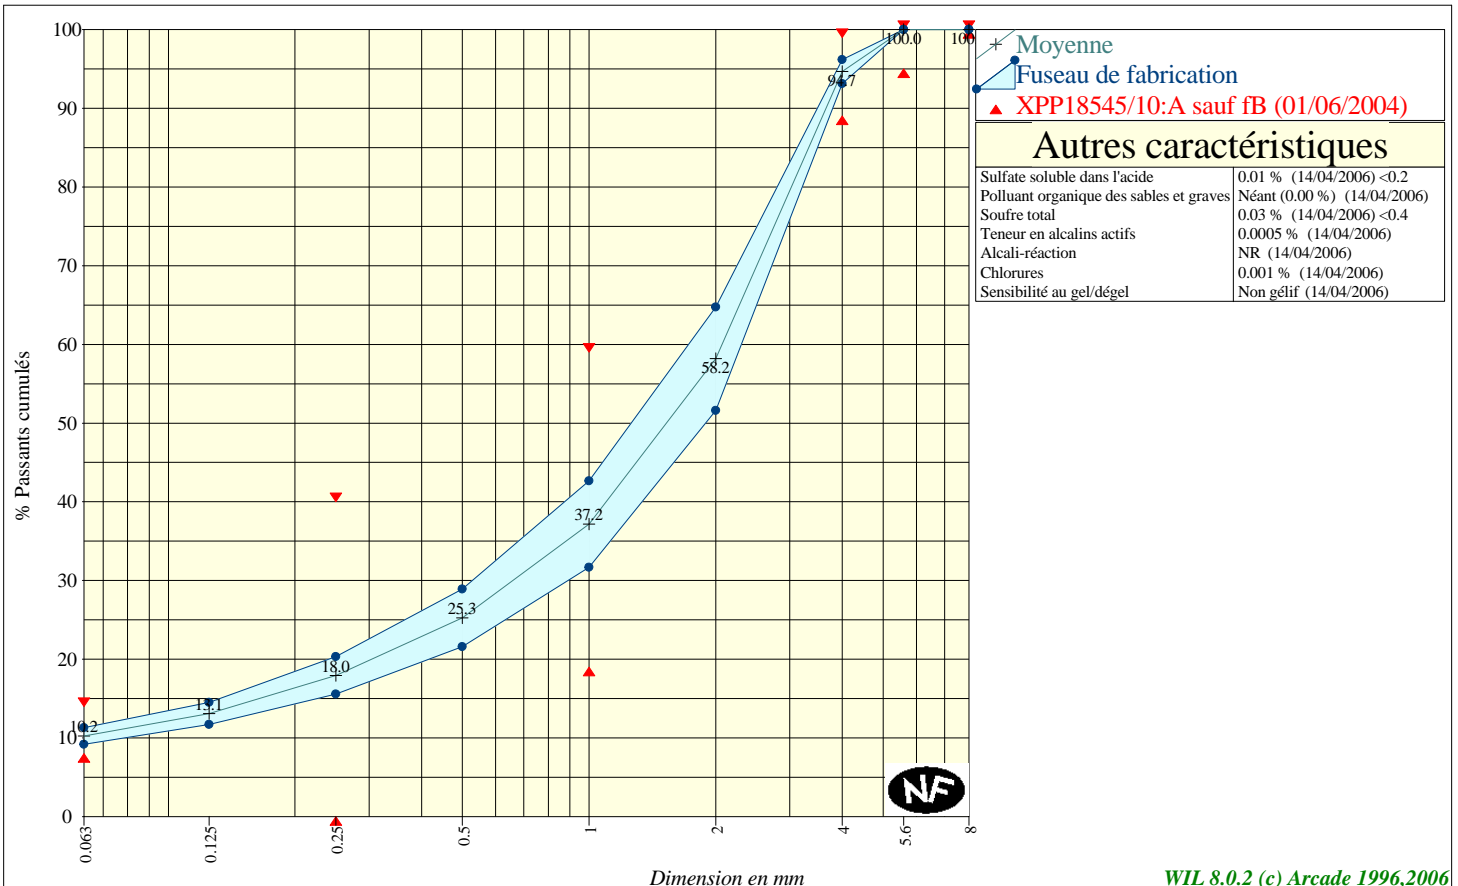

CARVAL Dominique

