



Producteur : Carrière de CHATEAUPANNE
Granulats : Gravillon 8/12.5
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Organisme de certification : AFAQ/AFNOR Certification - 11, avenue Francis de Pressencé - 93 571 Saint-Denis La Plaine Cedex

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

8	12.5
---	------

Norme XP P 18-545 Article 10


A (01/06/2004)

	d/2	d		D	1.4D	2D								
	4	8	10	12.5	18	25	Argl	FI	f	Imp	MBF	LA	MVR	WA24
V.S.S.+U	6.0	22.0		100.0				24.0	4.3		12.0	33.0		
V.S.S.	5.0	17.0		95.0			1.0	20.0	4.0	0.1	10.0	30.0		2.5
V.S.I.		2.0		80.0	98.0	100.0								
V.S.I.-U		0.0		75.0	97.0									
Ecart-type max														

Partie informative

Résultats de production

	du 10/01/07 au 29/06/07							du 31/08/05 au 18/12/06						
	4	8	10	12.5	18	25	Argl	FI	f	Imp	MBF	LA	MVR	WA24
Maximum	1.9	17.0	58.0	93.0	100.0	100.0	0.0	10.0	1.4	0.0	2.3	26.0	2.67	1.0
Xf+1.25xEcart-types	1.7	16.1	55.1	92.8	100.0	100.0	0.0	9.8	1.2	0.0	2.6	26.3	2.67	1.0
Moyenne Xf	1.3	13.0	51.1	91.1	100.0	100.0	0.0	8.8	1.0	0.0	1.9	25.0	2.66	0.9
Xf-1.25xEcart-types	0.9	9.9	47.1	89.5	100.0	100.0	0.0	7.9	0.7	0.0	1.1	23.8	2.66	0.7
Minimum	0.7	8.0	45.0	87.0	100.0	100.0	0.0	8.0	0.6	0.0	1.4	24.0	2.66	0.8
Ecart-type	0.31	2.47	3.21	1.34	0.00	0.00	0.00	0.75	0.21	0.00	0.64	1.00	0.01	0.12
Nombre de résultats	32	32	32	32	32	32	2	6	32	2	2	3	3	3

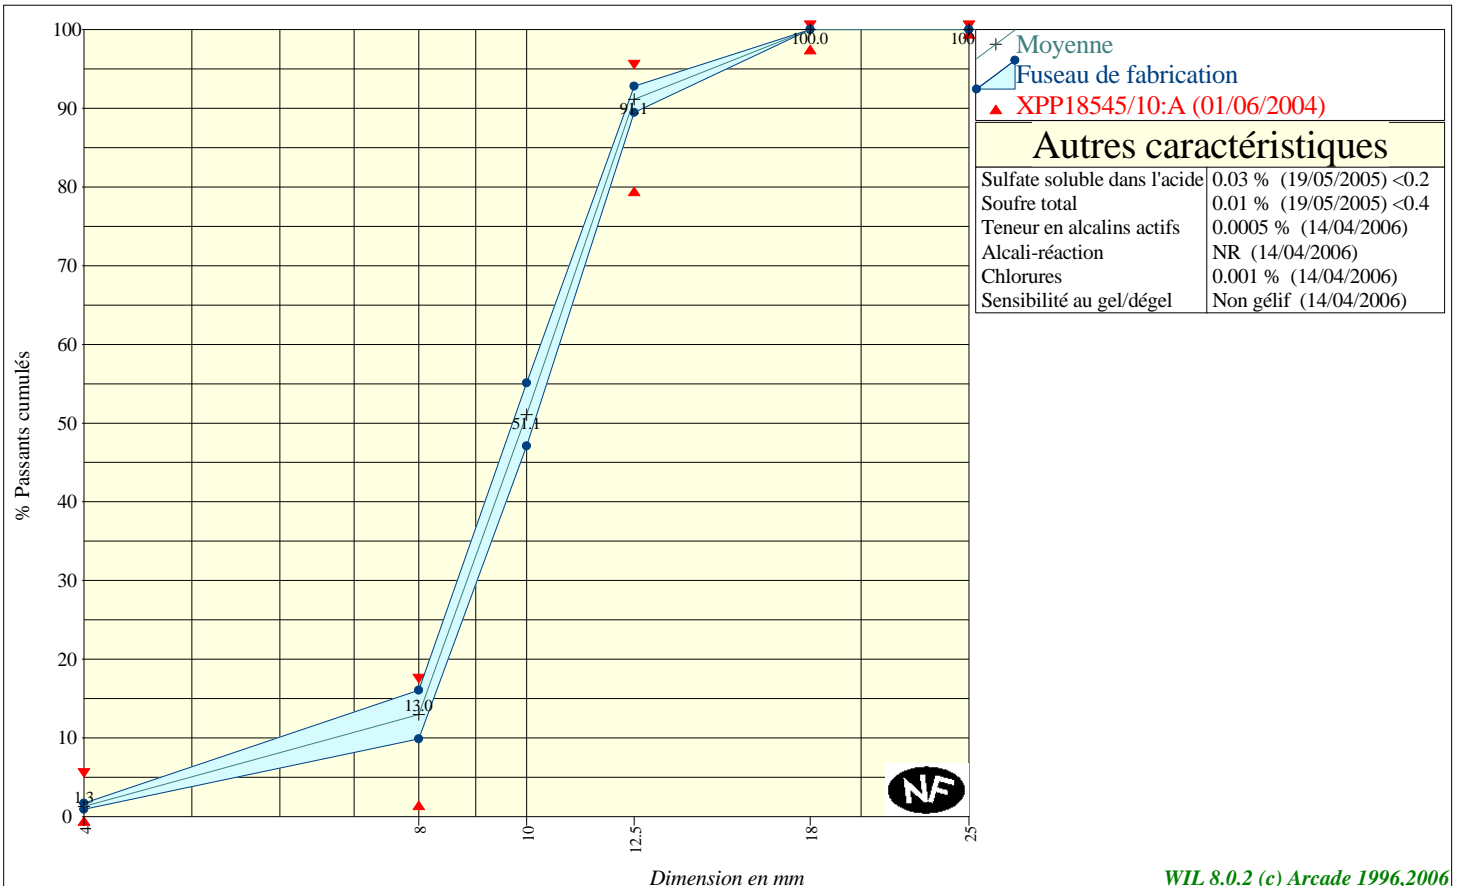

WIL 8.0.2 (c) Arcade 1996,2006

CARVAL Dominique

