




Producteur : Carrière de la GODINIÈRE
Granulats : 0/63 GNT"A"
Pétrographie : Rhyolite
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Laboratoire contrôle externe
Chemin des Masses BP 9
44850 SAINT MARS DU DESERT

Prélèvement n° A7171001	19/06/2007
Classe granulaire	0/63 mm
Lieu de prélèvement	Stock production
Mode de production	Concassage mobile
Référence	NF P11-300 Matériaux pour remblais et couches de forme : D31
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
D max	50.0	63.0 mm		NF P 11-300
Teneur en eau par séchage en étuve venti		5.9 %		EN 1097-5
Passants à 0.08 mm sur 0/50		4.4 %	12.0	NF P 11-300
Valeur de Bleu d'un Sol		0.09 g	0.10	P 94-068

Analyse granulométrique			
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum
125.000			100.0
90.000			100.0
80.000			100.0
63.000			95.0
50.000			87.0
40.000			80.0
31.500			75.0
20.000			64.0
10.000			40.0
6.300			26.0
5.000			23.0
4.000			21.0
2.000			13.0
1.000			10.0
0.500			8.0
0.250			6.0
0.200			5.0
0.125			4.0
0.080			3.8
0.063			3.1

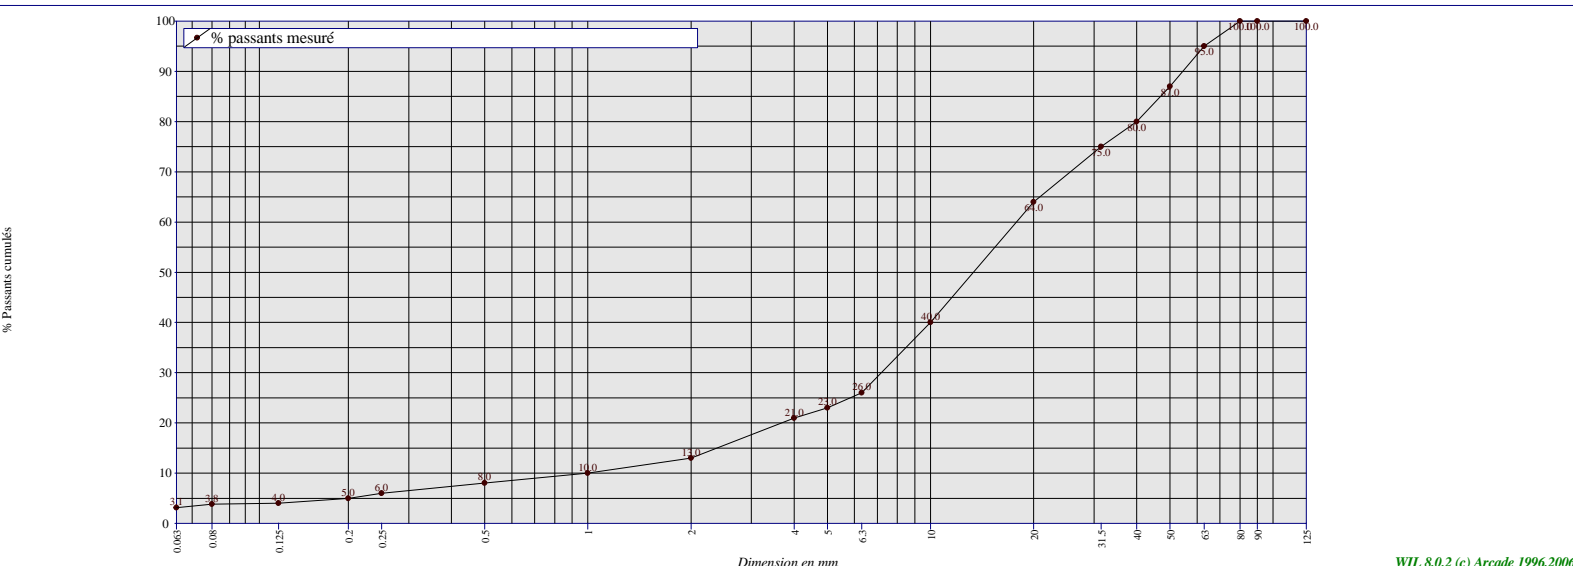

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Les résultats présentés ne concernent que les échantillons soumis aux essais.