

## SABLE 0/4 C DOMITIA - Code SAB04C

**Producteur :** DOMITIA GRANULATS  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Site de production :** Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

ATTENTION ! Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme			Spécification	
0	4	XPP18-545 Art 10 - EN12620/EN13139 - Granulats pour bétons hydrauliques, mortiers			Code A sauf f code B	

	D			1.4D			2D			C	FM	ImP	MB	S	WA24
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8						
Incertitude U	1		4		4		2	1		0.003	0.15		0.5	0.1	0.5
V.S.S.+U	16.50		44.00		68		100	100		0.01300	3.70		2.00	0.500	3.0
V.S.S.	15.50		40.00		64		99	100	100	0.01000	3.55	0.10	1.50	0.400	2.5
V.S.I.	9.50		0.00		24		89	95	100		2.95				
V.S.I.-U	8.50		0.00		20		87	94			2.80				
Ecart-type max			12.12		12.12						0.18				

### Partie informative

Résultats de production

	du 01/03/07 au 01/08/07														
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	C	FM	ImP	MB	S	WA24
Maximum	16.21	24.34	29.40	37.11	52	78	99	100	100		3.56		1.49		
Xf+1.25xEcart-types	15.37	21.37	26.54	35.27	50	75	99	100	100		3.49		1.49		
Moyenne Xf	13.29	17.38	21.73	28.92	42	65	98	100	100	0.00000	3.27	0.00	1.37	0.003	1.2
Xf-1.25xEcart-types	11.22	13.38	16.92	22.58	33	56	97	100	100		3.04		1.24		
Minimum	10.04	10.28	12.33	15.60	25	50	96	100	100		2.91		1.00		
Ecart-type	1.66	3.20	3.85	5.07	6.69	7.42	0.80	0.06	0.00		0.18		0.10		
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	17	1	17	1	1
Norme										EN 1744-1 art 7.8 ou 9	EN 12620 ou EN 13139	XP P 18-545	EN 933-9	EN 1744-1 Art.11	EN 1097-6 art 7.8 ou 9
Dernier	18/07/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	18/04/2007	01/08/2007	05/04/2007	18/07/2007	18/04/2007	18/04/2007

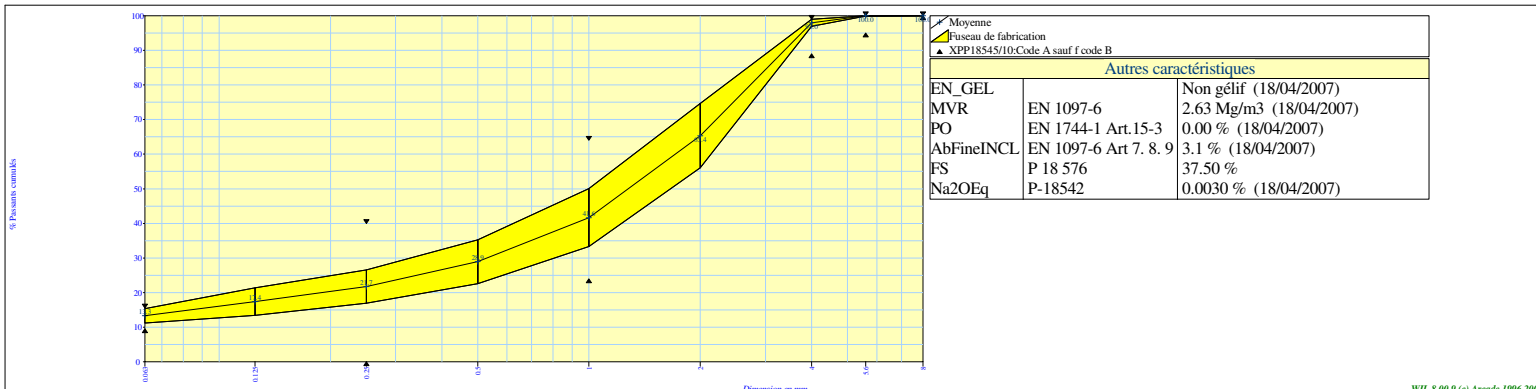

Le producteur :

Document remis à :