

Grave 0/63 C DOMITIA - Code GNT060

Producteur : DOMITIA GRANULATS
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé
Destination granulats : Routier
Site de production : Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

ATTENTION! Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autoisation.

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Spécification

0 63

EN 13285 Graves non traitées

Cat. GNT 1


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63	90	125	MB
V.S.S.+U	12.0				40	45	54	68	76	93	99		100	4.00
V.S.S.	12.0				35	40	47	60	68	85	99		100	3.50
V.S.I.	2.0				5	9	16	22	35	55	80		100	
V.S.I.-U	2.0				0	4	9	14	27	47	80		100	

Partie informative

Résultats de production

du 15/05/07 au 27/06/07

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63	90	125	MB
Maximum	11.6	15	18	22	29	39	46	58	64	74	96	100	100	2.49
Moyenne Xf	11.0	14	16	19	24	33	40	52	61	72	95	100	100	2.42
Minimum	10.5	13	14	17	20	26	35	47	58	71	94	100	100	2.35
Xf maximum	11.1				28	29	37	50	63	83	97		100	3.38
Xf minimum	2.9				12	20	26	32	40	57	82		100	

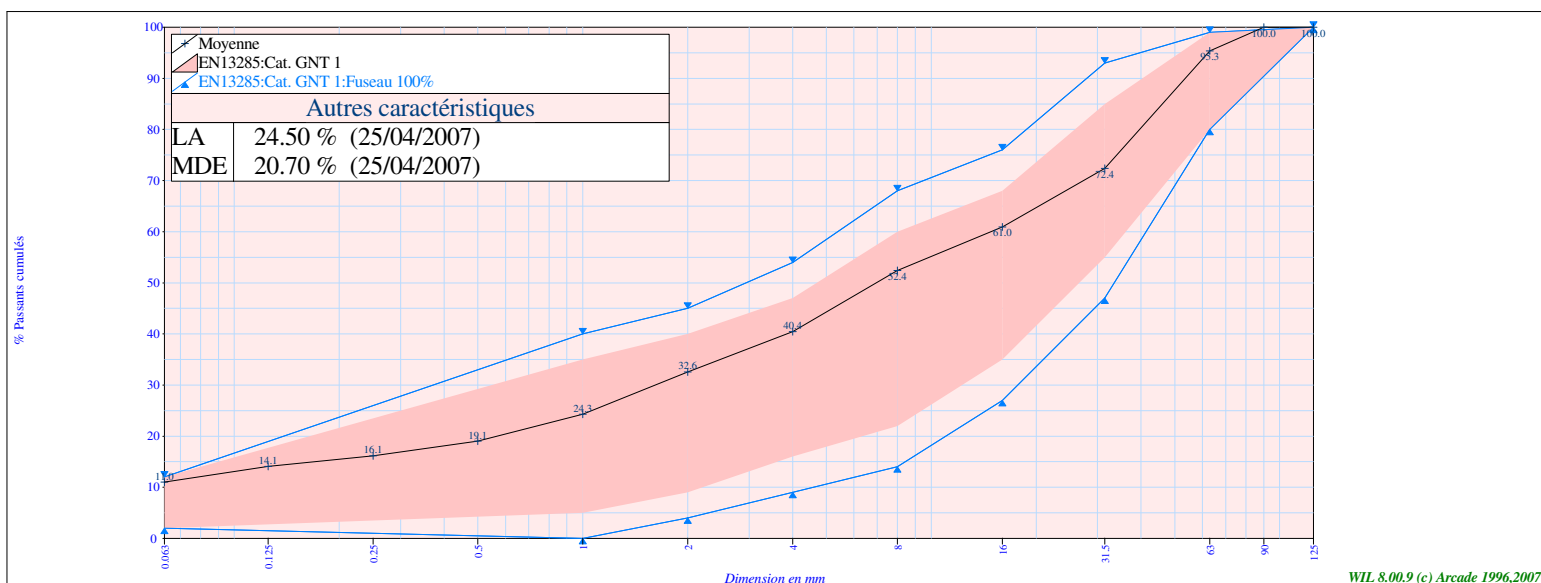

Le producteur :

Document remis à :