

# GRAVILLON 4/10 C DOMITIA - Code GRC410

**Producteur :** DOMITIA GRANULATS  
**Péetrographie :** CALCAIRE  
**Elaboration :** Concassé  
**Site de production :** Ch de Bizanet - 11100 Montredon des Corbières

FTP DOM 4/10C ART7 SEPT07/01

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Spécification

4	10
---	----

XPP 18-545 Art 7 - EN 13242 - Chaussées: Couches de fondation, base et liaison

Code CIII


	0.063	d/2 2	d 4	D/1.4 7.1	D 10	1.4D 14	2D 20	FI	LA+MDE
Incertitude U	0.3	1	5	12	5	1		4	3
V.S.S.+U	2.3	6	16	82	100			39.00	48.0
V.S.S.	2.0	5	11	70	95		100	35.00	45.0
V.S.I.	0.0	0	1	40	85	98	100		
V.S.I.-U	0.0	0	0	28	80	97			

### Partie informative

Résultats de production

du 01/03/07 au 01/08/07

	0.063	2	4	7.1	10	14	20	FI	LA+MDE
Maximum	1.9	4	11	66	96	100	100	8.25	
Xf+1.25xEcart-types	1.8	3	9	68	94	100	100	8.14	
Moyenne Xf	1.3	2	6	55	91	100	100	6.72	45.0
Xf-1.25xEcart-types	0.9	1	2	43	88	100	100	5.30	
Minimum	0.7	1	2	35	86	100	100	4.93	
Ecart-type	0.38	0.76	2.79	10.32	2.63	0.00	0.00	1.14	
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	6	1
Norme								EN 933-3	
Dernier	24/07/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2007	19/04/2007

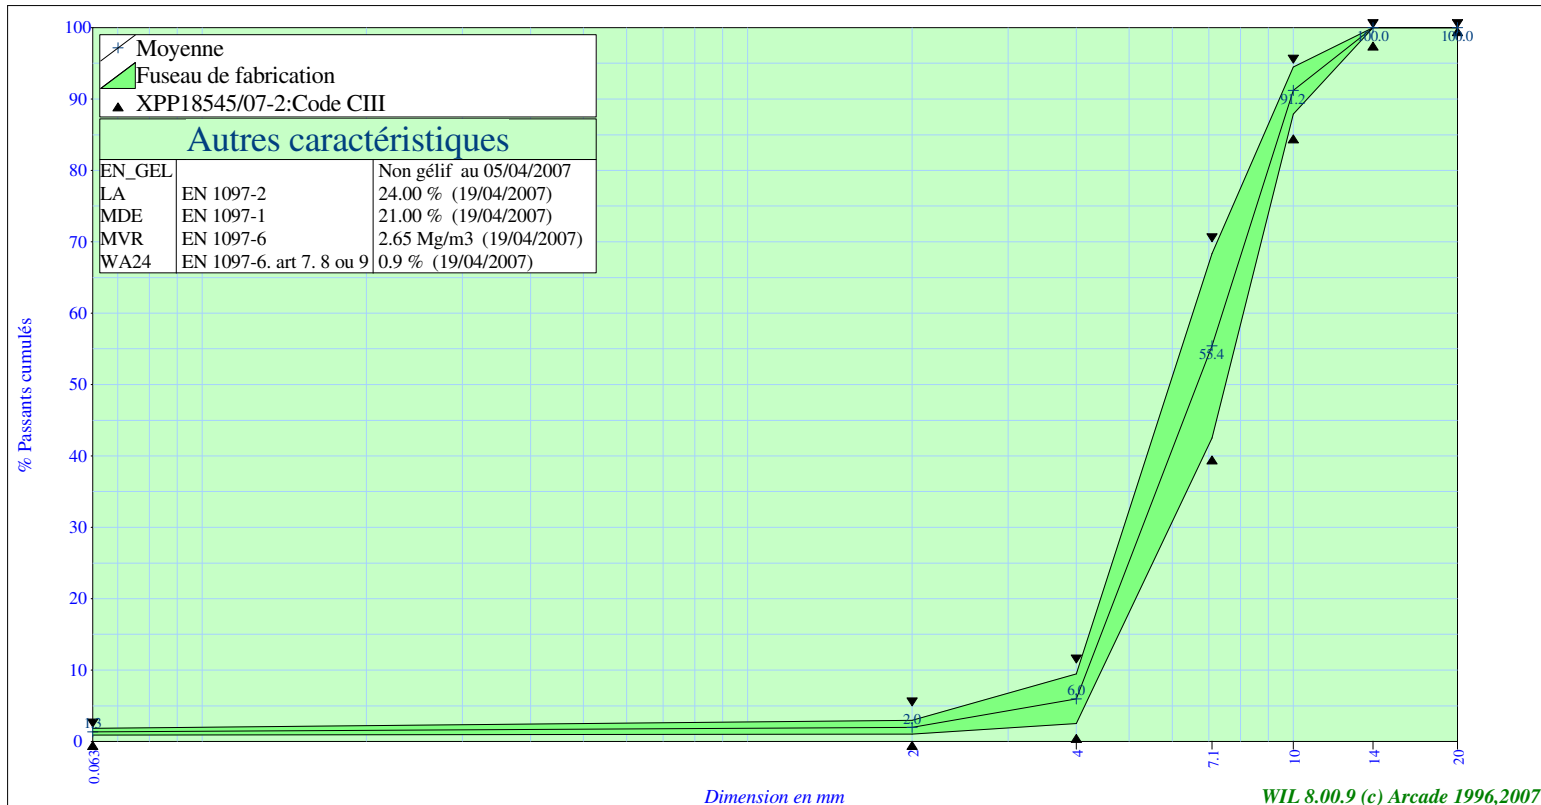

Le producteur :

Document remis à :