

Dossier :

N° E 05/129

Rapport :

N° E05/129/03

Objet :

Grouine Senonville
Courbe Proctor modifié

Destinataires :

Philippe WEILER

Copie :

René SCHREIBER
Matthieu WALLEZ

Chargé d'Etude : J Bottazzo

Rédigé le 7/2/06 par D. KURTZ, Chef du Laboratoire "Etudes"

Veillez trouver ci-joint les caractéristiques de densification à l'énergie optimale proctor modifié de la grouine de Senonville

Grouine Senonville

Etudiée par : EUROVIA MANAGEMENT

Dénomination :

Date étude : 7/2/06

Centre/Agence : **Bar-Le-Duc**

Dossier N° : E05_129

Rdbd :30

Formule :

Grouine Senonville 100 %

ESSAI PROCTOR


IPI à l' OPM : 62

-ds max(t/m3) : 1.982

OPM

COMPACITE : 0.76

- W opt (%) : 12

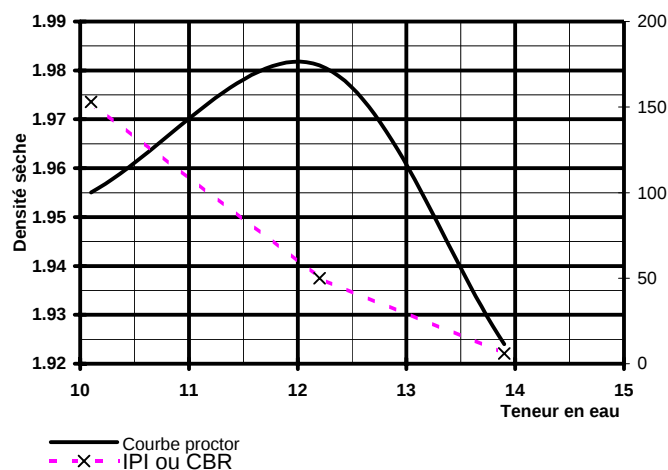


AUTRES CARACTERISTIQUES

FS : 50

VBS : 0.39

MVR : 2.60 T/m3

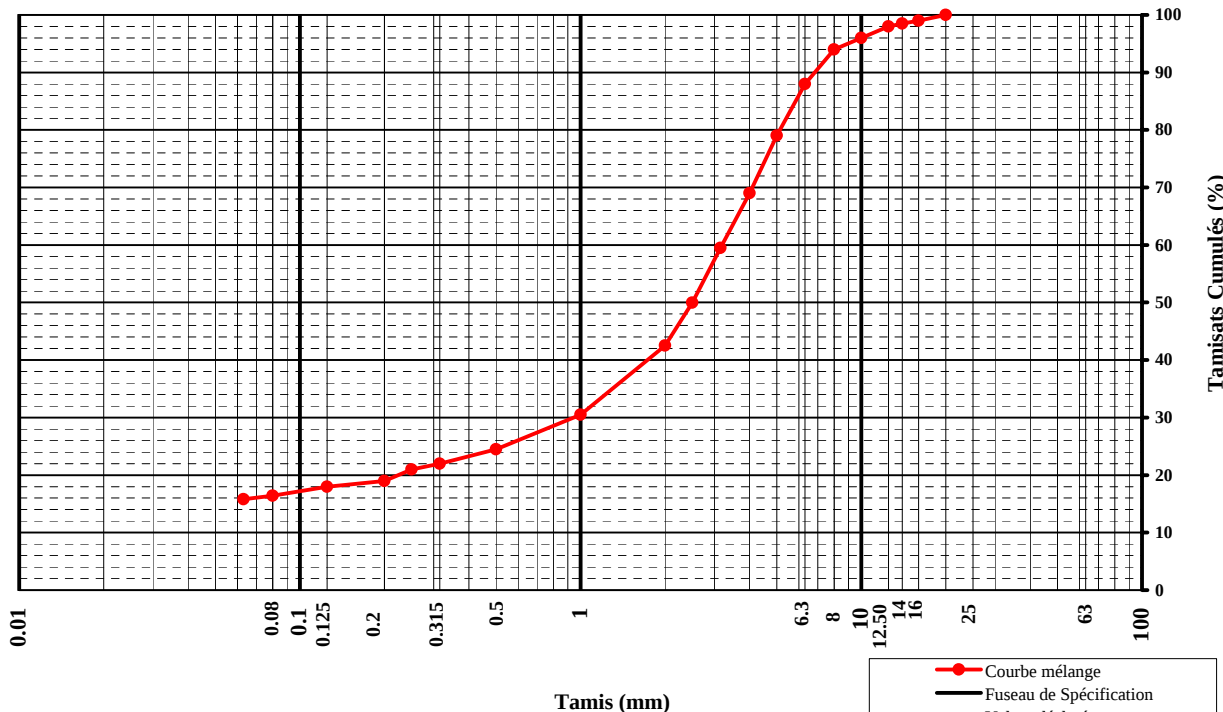

Tamis	Passant
80	
63	
40	
31.5	
25	
20	100.0
16	99.0
14	98.5
12.5	98.0
10	96.0
8	94.0
6.3	88.0
5	79.0
4	69.0
3.15	59.5
2.5	50.0
2	42.5
1	30.5
0.5	24.5
0.315	22.0
0.250	21.0
0.200	19.0
0.125	18.0
0.080	16.4
0.063	15.8

Observations - Références Chantier -: