


GRAVE DE RECYCLAGE 0/20 MIXTE

Producteur : PLATEFORME DE RECYCLAGE DE GAL HOERDT **Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Matériaux de déconstructions **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Concassage et Criblage **57146 Woippy**
Usage : Couches de base et fondation chaussée (<=T3) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**
Usage : Remblais de tranchées

Prélèvement n° 18SC0007	25000 g prélevés le 29/01/2018
Classe granulaire	0/20 mm
Fait par	Daniel MAYEUR
Référence	NF EN 13285 : F 71 - GNT3 - GR3 Mixte
Observations internes	Teneur en Sulfates en cours.

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Granulats recyclés - Teneur en matériaux bitumineux		27.1 %	30.0		EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en élément de maçonnerie		0.2 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en béton et mortier		46.7 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en verre		0.0 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en granulat non liés		26.0 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Autres		0.0 %			EN 933-11
MB - Essai au bleu de méthylène (0/2)		0.96 g		0.5	EN 933-9
Valeur de bleu sur la fraction 0/D		0.28 g/kg	2.50	0.15	EN933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venté		8.5 %			EN 1097-5
Valeur au Bleu Sol		0.05	0.20		NF P 94.068

Analyse granulométrique				
Masse	humide	4312 g	sèche	3974 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
31.500	100	100		
25.000		100		
20.000	85	99	99	
16.000		94		
14.000		89		
12.500		85		
10.000	55	74	85	
8.000		64		
6.300		56		
5.000		48		
4.000	35	42	65	
3.150		38		
2.000	22	29	50	
1.000	15	21	40	
0.500	10	15	35	
0.315		11		
0.200		8		
0.080		5.2		
0.063	2.0	4.9	9.0	

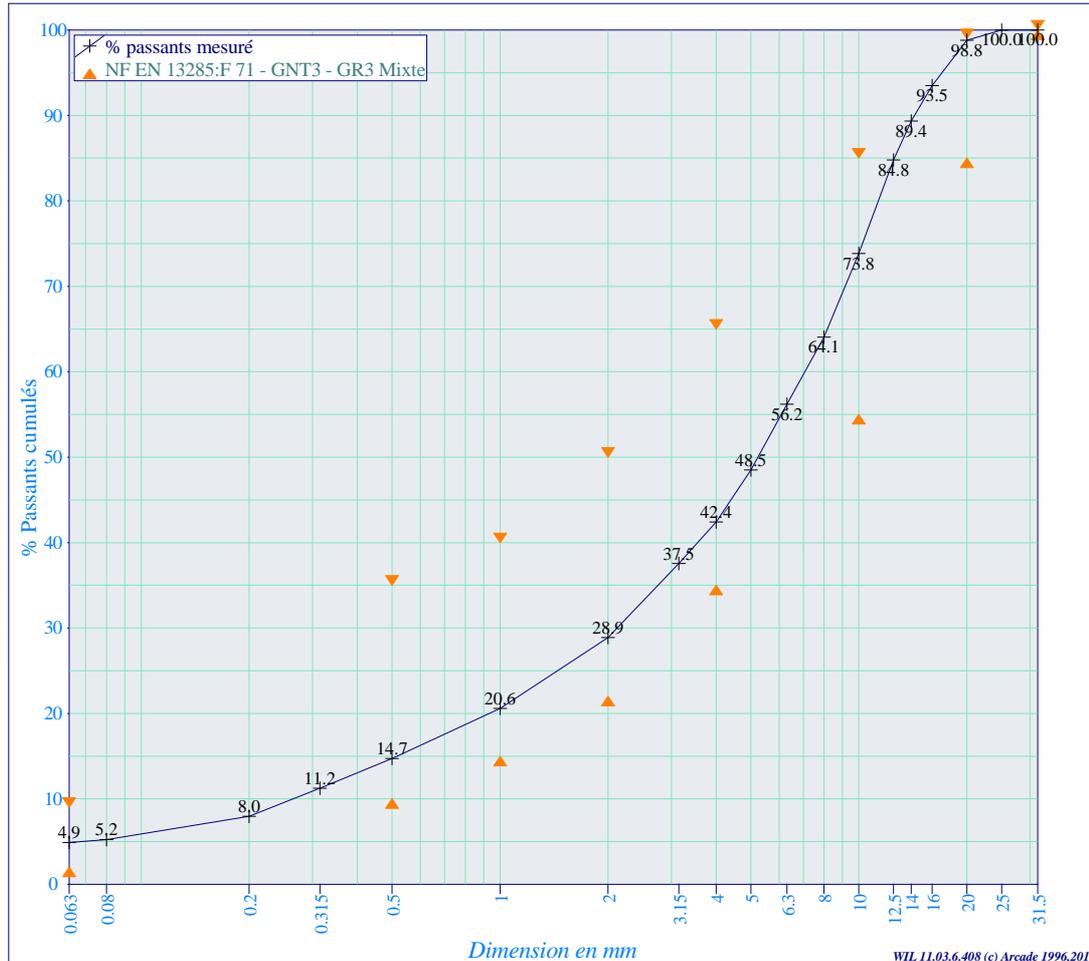

Le technicien : M. MAYEUR Daniel