

GRAVE DE RECYCLAGE 0/63 MIXTE


Producteur : PLATEFORME DE RECYCLAGE DE GAL HOERDT
Péetrographie : Matériaux de déconstructions
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Couche de Forme
Usage : Remblais

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Prélèvement n° 18SC0011	60000 g prélevés le 29/01/2018
Classe granulaire	0/63 mm
Fait par	Daniel MAYEUR
Référence	NF EN 13285 : F 71 - GNT1 - GR1 Mixte
Observations internes	Teneur en Sulfates en cours.

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Granulats recyclés - Teneur en matériaux bitumineux		19.7 %	30.0		EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en élément de maçonnerie		7.5 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en béton et mortier		21.1 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en verre		0.0 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en granulat non liés		51.7 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Autres		0.0 %			EN 933-11
MB - Essai au bleu de méthylène (0/2)		1.07 g		0.5	EN 933-9
Valeur de bleu sur la fraction 0/D		0.27 g/kg	0.80	0.15	EN933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venté		6.6 %			EN 1097-5
Valeur au Bleu Sol		0.04	0.20		NF P 94.068

Analyse granulométrique				
Masse	humide	16406 g	sèche	15397 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
80.000		96		
63.000	80	90	99	
50.000		84		
40.000		75		
31.500	55	68	85	
25.000		63		
20.000		57		
16.000	35	52	68	
14.000		49		
12.500		47		
10.000		41		
8.000	22	37	60	
6.300		34		
5.000		30		
4.000	16	27	47	
3.150		25		
2.000	9	21	40	
1.000	5	17	35	
0.500		14		
0.315		11		
0.200		7		
0.080		3.7		
0.063	2.0	3.4	12.0	

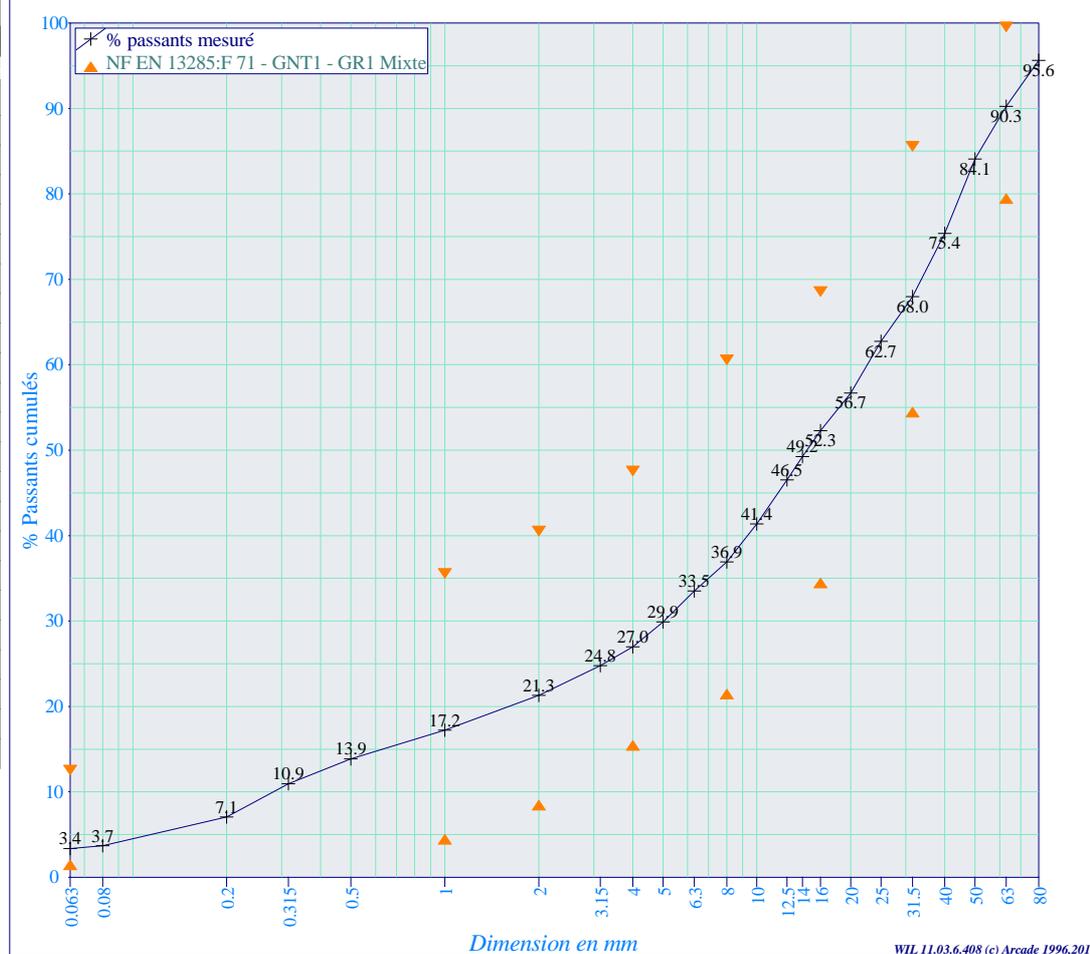

Le technicien : M. MAYEUR Daniel